製品説明書

goo!ステップ

短期屋外フロアー広告用インクジェットメディア

特長

・表面の凹部分にインクが入り込むためラミネート加工無しでも屋外短期で使用できます。
・表面に凹凸加工しているので、濡れても滑り難い構造になっています。
・白色度の高い素材なのでカラー出力も美しく出ます。
・素材自体の耐久性も強く、破け難いメディアです。
・ラミネートが不要なので、コストパフォーマンスに優れています。

製品仕様

サイズ ： 925 mm×10 m 乱巻き、3 インチ紙巻
（粘着付部分は 920mm 幅、印刷面表巻き）
厚　み ： 0.55±0.10 mm（離型紙部分を除く）
材　質 ： ポリ塩化ビニル（表面）／ポリエステル

製品性能

(接着性)
貼付温度 ： 20 ℃
試験方法 ： 幅 25mm×長さ 150mm の帯状に切り取った製品を各基材に貼り付け、温度 20℃・相対湿度 65%で 24 時間放置。その後、引張試験機を用いて引張速度 300mm/分で 90 ° 方向に引き剥がす。
測定結果 ： 単位：N/25mm

基　材	P タイル床材	コンクリート	アスファルト（研磨）
接着力	13	9	12

(使用温度範囲)
試験方法 ： 各温度に 24 時間さらし接着力および変色を目視確認。
被 着 体 ： P タイル床材
試験結果 ： 単位：N/25mm

環境温度	-10℃	0℃	30℃	60℃	100℃
接着力	22	13	13	11	4
変　色	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし	黄変

(耐薬品性)
試験方法 ： 各溶液に浸せきし、24 時間後に水拭きする。
試験結果 ：

	耐ｱﾙｶﾘ性		耐酸性		耐ｱﾙｺｰﾙ	その他	
	苛性ｿｰﾀﾞ 5%	ｱﾝﾓﾆｱ水 5%	塩酸 5%	酢酸 5%	ﾒﾀﾉｰﾙ 95%	食用油	醤油
結果	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし	影響なし 変色

(耐衝撃性)
試験方法 ： 0°C環境下で保管した試験片に所定の高さから所定の重さのおもりを垂直落下させる。
測定結果 ：

重　さ	1 kg	2 kg
高　さ	50 cm	50 cm
結　果	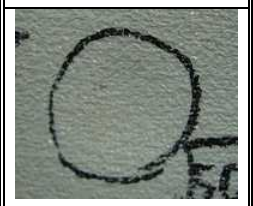	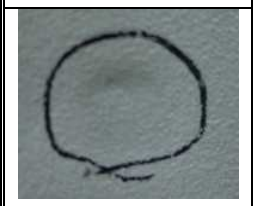
	変化なし	へこみがつく

(滑り性試験：ASTM E303)
試験方法 ： 英国式ポータブル・スキッド・レジスタンス・テスターを用いて、滑り片の接触距離が 125±1.6mm となるように振り子を調整し、試験体を水で十分にぬらした後、振り子を振り下ろし振り上がりの位置を読み取る。
試験結果 ： 単位：BPN

	乾燥状態	湿潤状態
BPN 値	90	45

※参考　インターロッキングブロック舗装設計施工要領では「湿潤状態で 40BPN 以上」

(磨耗性試験：JIS A 5209:1994)
試験方法 ： 落差式磨耗試験機を用い、試験片を 45 ° の角度に保ち、1,100mm の高さから JIS R 6111 黒色炭化ケイ素研削材 C 粒度 20 番を 10kg 落下させ、その質量減をもって磨耗減量とする。
試験結果 ： 単位：g

磨耗減量	0.000

使用方法

(印刷・加工)
・印刷前に、ご使用プリンタの設定を必ず確認してください。適切な設定をしていない場合、きれいに印刷されず、また、ヘッドが破損する恐れがあります。詳しくはご使用プリンタの取扱説明書をご覧ください。
・メディアの方向がまっすぐであることや全体にたるみがないことを確認してください。
・ご使用になる前にテスト印刷を行って、発色および乾燥性を確認してください。また、小さなサイズの文字は印刷の設定によってはキレイに印刷されず、読み取れない場合があります。

・取扱い時には手袋などをご使用になり、メディア表面に汚れや傷がつかないようにしてください。

(貼付け)
・貼り付け前に床面の土砂や汚れなどをできるだけ取り除いてください。
・貼り付けの際は十分に圧着させてください。十分に圧着を行わないと浮きや剥がれなどの原因になる場合があります。
・使用前にテスト試験を行って、浮きや剥がれ、糊残りなどがないことを確認してください。
・再はく離性はありませんので、一度貼付けたものを剥がして再使用しないでください。
・貼り付け基材面温度が 10℃以下の場合、十分な接着力が得られないことがあります。
・床面の凹凸が激しい場所では接着面が十分に確保できないため、剥がれる場合があります。
・駐車場など車のタイヤによる負荷がかかりやすい場所では剥がれ易いため、使用しないでください。

保管・運搬
・温度 38℃以下、湿度 30～70%、直射日光の当たらない屋内で保管してください。
・ロールを積み重ねたり、重量物を載せることは避けてください。
・印刷面を内側にして巻いた場合、剥離紙からの浮きが発生しやすいため、必ず印刷面を外側にして緩やかに巻いてください。

・使用後はなるべく、初期の包装状態で保管してください。
・品質保証期間は 1 年間ですが、購入から半年以内のご使用をおすすめいたします。

廃棄
・廃材は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って、産業廃棄物として処理してください。

その他
ご使用になるプリンタ、およびプリンタ用ソフトウェア、インクの説明書を十分お読みください。

免責事項
・製品の外観・仕様・価格等につきましては、製品改良のため、予告無しに変更する場合があります。
・商品の在庫には十分注意しておりますが、万一品切れの場合は納品までにお時間を頂く場合があります。
・納品時にすぐ外装ケース等の破損がないか、ご確認ください。万一、破損がある場合は弊社へご連絡ください。製品到着後 3 日以上経ちますと運送上の理由で製品保証ができなくなります。
・ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありません。
・事前に本製品がご使用となる目的に合致するかをご確認いただき、お客様の責任において本製品をご使用ください。
・万一、材料に起因する不都合が生じた場合は、材料のみ代替提供いたします。二次的損害については、いかなる場合でも保証いたしかねます。
・本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不都合による損害・損失に対して、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
・この説明書の無断複製、引用等を禁じます。

その他不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

光洋産業株式会社 ウッドラック部
本　　社　〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-9
TEL：03-3252-1702　FAX：03-3252-1732
大阪支店　〒533-0033 大阪市東淀川区東中島 1-18-31
TEL：06-6325-1919　FAX：06-6325-1921
http://www.koyoweb.com/